


骨材試験結果一覧

受注番号
受付日 令和 5年 5月 11日
報告日 令和 5年 5月 23日

試験結果は、本報告書の通りであることを証明します。

製造工場名	株式会社 東海造成		
所在地	静岡市駿河区丸子芹が谷町14-9		
試料の採取場所	静岡市駿河区丸子赤目ヶ谷7107-425 (株)東海造成 採石プラントストック場		
試料の採取日	令和5年5月11日	骨材の産地名	静岡市駿河区丸子産
試料の種類	細骨材	試料の名称	砂
用途	埋戻し用砂, インターロッキング用砂, サンドマット用砂, 遮断層用砂, フィルター層用砂, クッション砂		

試験期間	令和5年5月11日～令和5年5月23日				ふるい分け JIS A 1102	
試験項目	試験方法	試験値	単位	ふるいの呼び寸法 (mm)	通過質量百分率 (%)	
単位容積質量(標準)	JIS A 1104	1.37	kg/l	13		
単位容積質量(軽盛)	JIS A 1104	1.11	kg/l	10		
有機不純物	JIS A 1105	無色		5	100	
表乾密度	JIS A 1109	2.51	g/cm ³	2.5	72	
絶乾密度	JIS A 1109	2.40	g/cm ³	1.2	48	
吸水率	JIS A 1109	4.65	%	0.6	28	
塩化物量	JIS A 5002	0.0001	%	0.3	13	
塑性指数	JIS A 1205	NP		0.15	4	
最大乾燥密度	JIS A 1210	1.953	g/cm ³	0.075	2	
最適含水比	JIS A 1210	11.8	%			
透水係数	JIS A 1218	4.65×10^{-5}	m/s			

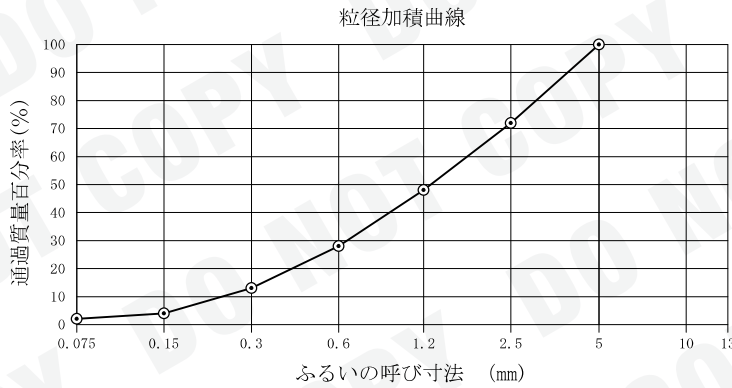

粗粒率(F. M.) 3.42

備考	均等係数Cu 7.01
試験会社及び試験担当者名	試験社名: 株式会社 ジーベック 担当部署: 土質研究所 整理担当: 谷村 和浩